

Miljövarudeklaration - EPD

Miljövarudeklaration enligt ISO 14025 and EN 15804+A1

Asfaltsprodukter tillverkade i fasta verk - AG, ABb, ABT, ABS

Svevia AB



Program:	The International EPD® System, www.environdec.com
Programoperatör:	EPD International AB
EPD registreringsnummer:	S-P-02281
Publiceringsdatum:	2020-11-01
Revideringsdatum:	2023-10-17
Giltigt till:	2025-10-31
Revideringsbeskrivning:	Anläggningen Torslanda har lagts till. Denna uppdatering har ej resulterat i reviderade resultat utan endast uppdaterade beskrivningar.



Verifieringsuppgifter

Programoperatör	The International EPD® System EPD International AB Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Sweden www.environdec.com info@environdec.com
Tredjepartsgranskare	Daniel Böckin, Miljögiraff AB E-post: daniel@miljogiraff.se
Tredjepartsgranskare auktoriserad av	The International EPD System

CEN-standarden EN 15804+A1 har använts som huvud-PCR	
Produktspecifika regler (PCR): PCR 2018:04 Asphalt mixtures version 1.03 datum 2019-06-06 UNCPC 15330	
PCR-granskningen utfördes av: Tekniska kommittén för internationella EPD® -systemet. Ordförande: <i>Claudia A. Peña</i> Kontakta via info@environdec.com	
Oberoende verifiering av deklaration och data enligt ISO 14025:2006, EN 15804:2012+A1 ☐ Certifiering av EPD processen ☒ EPD verifiering Godkänd av: The International EPD® System	
Förfarande för uppföljning av uppgifter under EPD:ns giltighetstid involverar tredjepartsgranskare: ☒ Ja ☐ Nej	
Publiceringsdatum	2020-11-01
Revideringsdatum	2023-10-17
Giltig till	2025-10-31

Ägaren av deklarationer bär ansvaret för innehållet i EPD. Miljövarudeklarationer inom samma produktkategori från olika programoperatörer är inte alltid jämförbara.

Uppgifter om tillverkaren

Ägare av deklARATIONEN

Svevia AB. Svetsarvägen 8A 171 41 Solna. Telefon: 08-404 10 00

Beskrivning av verksamheten

Svevia är ett företag som är specialiserat på att bygga vägar och infrastruktur. I detta åtagande ingår att kunna utföra alla typer av asfalteringsarbeten från motorvägar och stadsgator till industrier och villauppfarter. Svevia är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Produktionsplatsens placering

Anläggningarna finns på följande orter i Sverige: Ale, Arlanda, Hurva, Klinga, Ljungby, Läggesta och Torslanda.

Beskrivning av produkten

Asfalt för beläggning av vägar och andra asfalterade ytor, tillverkad i mobila samt stationära anläggningar. Följande produkttyper ingår: AG (asfaltbundet grus), ABb (asfaltbetong, bindlager), ABT (asfaltbetong, tät), ABS (asfaltbetong, stenrik), tillverkade med penetrationsbitumen respektive polymermodifierat bitumen (PMB).

De deklarerade produkterna avses att användas som beläggningsmaterial på vägar och andra asfalterade ytor. Produkterna består av en blandning av aggregat och bindemedel. De vanligaste sammanlagda fraktionerna är 0-4mm, 4-8mm 8-11mm, 11-16mm och 16-22mm men andra fraktioner kan också användas. Bindemedlet är bitumen och kategoriseras utifrån dess penetrationsegenskaper. De vanligaste typerna av bitumen som används är: 50/70, 70/100, 100/150 och 160/220.

Egenskaperna hos penetrationsbitumen kan förändras genom att polymerer tillsätts till bitumenmassan. De typer av asfalt som ingår i denna LCA kan framställas både med penetrationsbitumen och med polymermodifierat bitumen (PMB).

Den relevanta geografiska täckningen för produkten är Europa.

UN CPC kod: 15330

Innehållsdeklaration

[illegible]

De deklarerade produkterna innehåller inga substanser som listas i SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation) enligt European Chemicals Agency.

LCA information

Deklarerad enhet

Den deklarerade enheten är 1 ton (1000 kg) asfalt som passerar fabriksgrinden. Asfalten tillverkas enligt relevanta standarder, såsom exempelvis SS EN-standarder och AMA Anläggning 13.

Referensår för uppgifter: 2019

Använd databas: Ecoinvent 3


LCA-mjukvara: SimaPro 9.0

Systemgräns och allokering

Denna LCA omfattar enbart produktionsstegen
vägga till grind vilket innefattar A1-A3. Dessa
moduler omfattar utvinning av råmaterial
uppströms (A1), transport av
råmaterial till asfaltsproduktion (A2) samt
tillverkningen av asfalt vid asfaltverk (A3).

Uteslutna livscykelstadier:

A4, A5, B1-B7, C1-C4 och D.

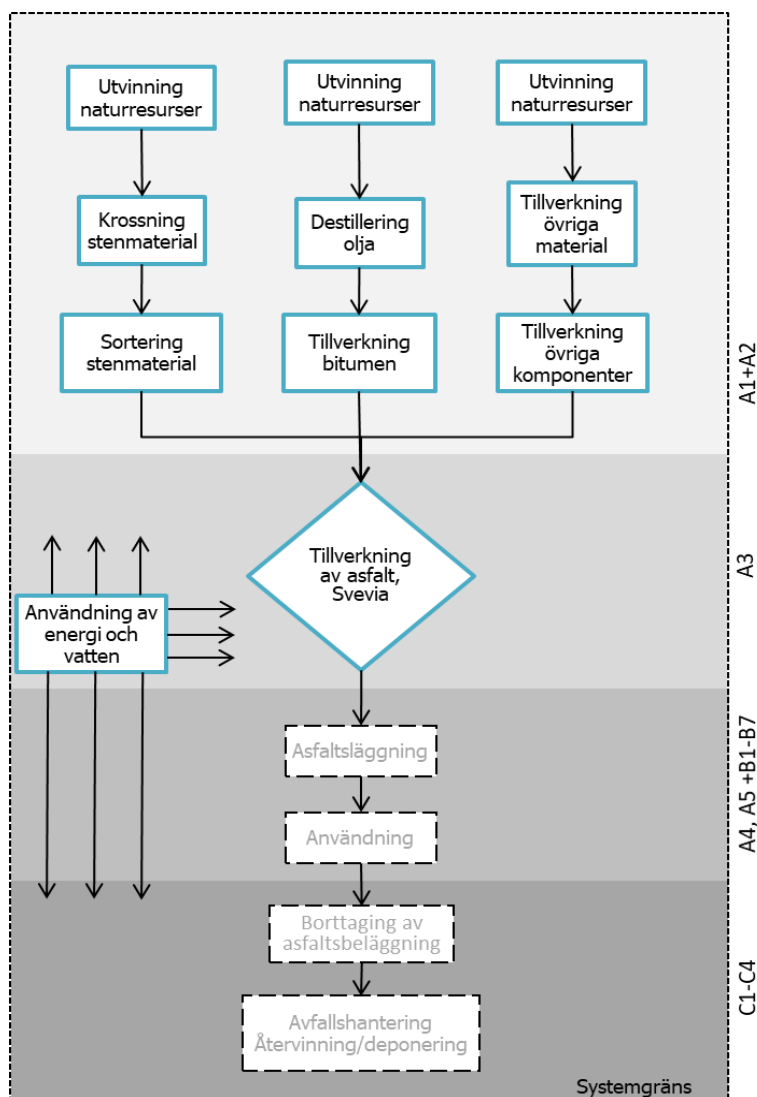

Beskrivning av systemgränser:

Produktionsstadium			Konstruktionsstadium		Användningsstadium							Slutstadium				Resursåtervinningsstadium
Råmaterial	Transport	Tillverkning	Transport	Konstruktion	Användning	Underhåll	Reparation	Ersättning	Renovering	Operativ energianvändning	Operativ vattenanvändning	Demontering, skrotning	Transport	Avfallshantering	Deponi	Möjlighet till framtida återanvändning, återvinning eller energi-utvinning
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
x	x	x	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND

Återvunnet material

För varje ton producerad asfalt med penetrationsbitumen kommer ca 5-25% från återvunnen asfalt där andelen varierar beroende på asfaltstyp och asfaltverk. Ursprunget för det återvunna materialet är post-consumer.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan för 1 ton (1000 kg) av deklarerade asfaltsprodukter beräknade med metoden "CML-IA baseline for EPD 3.05". För beräkning av indikatorer relaterade till GWP har metoden "Greenhouse Gas Protocol 1.02" använts.

Potentiell miljöpåverkan			ABb PB	ABb PMB	ABS PB	ABS PMB	ABT PB	ABT PMB	AG PB	AG PMB
PARAMETER			ENHET	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3
Global uppvärmningspotential (GWP)	Fossil	kg CO ₂ ekv.	1,93E+01	2,69E+01	3,38E+01	4,49E+01	2,21E+01	3,00E+01	1,89E+01	2,63E+01
	Biogenisk	kg CO ₂ ekv.	3,75E+00	3,85E+00	4,24E+00	4,35E+00	3,77E+00	3,87E+00	3,77E+00	3,85E+00
	Markanvändning-/transformation	kg CO ₂ ekv.	3,47E-01	3,77E-01	3,86E-01	3,72E-01	3,68E-01	3,76E-01	3,67E-01	3,78E-01
	TOTAL	kg CO ₂ ekv.	2,34E+01	3,11E+01	3,85E+01	4,96E+01	2,63E+01	3,43E+01	2,31E+01	3,05E+01
Potential till nedbrytning av stratosfäriskt ozon (ODP)		kg CFC 11 ekv.	2,91E-06	3,40E-06	5,01E-06	6,03E-06	3,21E-06	3,64E-06	2,92E-06	3,36E-06
Försurningspotential på land och vatten (AP)		kg SO ₂ ekv.	1,72E-01	2,05E-01	2,30E-01	2,64E-01	1,92E-01	2,23E-01	1,69E-01	2,01E-01
Övergödningspotential (EP)		kg PO ₄ ³⁻ ekv.	5,23E-02	6,42E-02	7,17E-02	8,23E-02	6,09E-02	7,18E-02	5,08E-02	6,27E-02
Potential till fotokemisk oxidantbildning (POCP)		kg C ₂ H ₄ ekv.	3,60E-03	5,59E-03	6,02E-03	8,71E-03	3,89E-03	6,09E-03	3,62E-03	5,49E-03
Abiotisk utarmningspotential av icke-fossila resurser (ADPM)		kg Sb ekv.	2,32E-05	4,07E-05	6,56E-05	9,83E-05	2,39E-05	4,44E-05	2,33E-05	4,00E-05
Abiotisk utarmningspotential av fossila resurser (ADPE)		MJ, netto värmevärde	2,16E+03	2,71E+03	3,00E+03	3,43E+03	2,69E+03	3,17E+03	2,03E+03	2,78E+03

Användning av resurser

Resursutnyttjande för 1 ton (1000 kg) av deklarerade asfaltsprodukter

			ABb PB	ABb PMB	ABS PB	ABS PMB	ABT PB	ABT PMB	AG PB	AG PMB
PARAMETER			ENHET	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3
Förnybar primärenergi	Använd som energibärare	MJ, netto värmevärde	4,06E+01	4,49E+01	5,34E+01	5,79E+01	4,12E+01	4,54E+01	4,12E+01	4,46E+01
	Använd som råmaterial	MJ, netto värmevärde	1,63E+00	1,63E+00	1,63E+00	1,63E+00	1,63E+00	1,63E+00	1,63E+00	1,63E+00
	TOTAL	MJ, netto värmevärde	4,22E+01	4,65E+01	5,51E+01	5,95E+01	4,29E+01	4,70E+01	4,28E+01	4,63E+01
Icke förnybar primärenergi	Använd som energibärare	MJ, netto värmevärde	2,29E+03	2,88E+03	3,18E+03	3,65E+03	2,84E+03	3,37E+03	2,15E+03	2,78E+03
	Använd som råmaterial	MJ, netto värmevärde	1,54E+01	1,54E+01	1,54E+01	1,54E+01	1,54E+01	1,54E+01	1,54E+01	1,54E+01
	TOTAL	MJ, netto värmevärde	2,30E+03	2,89E+03	3,19E+03	3,67E+03	2,86E+03	3,39E+03	2,16E+03	2,79E+03
Användning av sekundära material		kg	1,66E+02	0,00E+00	8,98E+01	0,00E+00	1,16E+02	0,00E+00	1,94E+02	0,00E+00
Användning av förnybara sekundära bränslen		MJ, netto värmevärde	6,56E+00	6,56E+00	6,56E+00	6,56E+00	6,56E+00	6,56E+00	6,56E+00	6,56E+00
Användning av icke förnybara sekundära bränslen		MJ, netto värmevärde	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Nettoanvändning av färskvatten	m3	2,22E-04	2,22E-04	2,22E-04	2,22E-04	2,22E-04	2,22E-04	2,22E-04	2,22E-04
--------------------------------	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Avfallsproduktion

Avfallsproduktion för 1 ton (1000 kg) av deklarerade asfaltsprodukter

		ABb PB	ABb PMB	ABS PB	ABS PMB	ABT PB	ABT PMB	AG PB	AG PMB
PARAMETER	ENHET	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3
Farligt avfall	kg	1,48E-04	1,94E-04	2,57E-04	3,41E-04	1,52E-04	2,03E-04	1,50E-04	1,92E-04
Icke-farligt avfall	kg	4,12E+00	4,47E+00	9,75E+00	1,31E+01	4,37E+00	4,73E+00	4,03E+00	4,42E+00
Radioaktivt avfall	kg	1,10E-03	1,30E-03	2,14E-03	2,70E-03	1,15E-03	1,34E-03	1,13E-03	1,29E-03

Utflyden

Utflyden för 1 ton (1000 kg) av deklarerade asfaltsprodukter

		ABb PB	ABb PMB	ABS PB	ABS PMB	ABT PB	ABT PMB	AG PB	AG PMB
PARAMETER	ENHET	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3
Components for reuse	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Material for recycling	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materials for energy recovery	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Övrig miljöinformation

Svevia har både miljö och kvalitetssystem som säkrar upp att vårt arbete styrs på ett kvalitets- och miljömässigt sätt.

Den deklarerade asfalten kan fräsas upp, krossas och sorteras för att sedan ingå som ny råvara vid tillverkning av asfalt.

Utöver att minska behovet av jungfruligt material kan även en del restbitumen återanvändas. Återvinningsandelen anpassas så att ställda kvalitetskrav mot kund uppfylls.

Samtliga stationära asfaltverk drivs med fossilfri bioolja.

Svevia kan även tillhandahålla lågtempererad asfalt, LTA, vilket innebär en sänkning av tillverkningstemperatur. Asfaltmassans tillverkningstemperatur sänks med 10 - 30 grader. LTA innebär utöver minskad energiförbrukning också lägre förbrukning av bioolja vilket leder till minskat antal transporter av råvaran.

Läs mer på www.svevia.se

Summary in English

This EPD declares the environmental impacts from the production of paving grade asphalt, produced in Sweden by Svevia AB.

About Svevia

Svevia is a company that specializes in building roads and infrastructure. This commitment includes being able to carry out all types of asphaltting work from motorways and city streets to industrial areas and residential driveways.

Production site locations

The production sites are located in the following places in Sweden: Ale, Arlanda, Hurva, Klinga, Ljungby, Läggesta och Torslanda.

Declared product

Asphalt for paving of roads and other paved surfaces, manufactured in a stationary plant. The following product types are included: AG, ABT, ABS and ABb manufactured with penetration bitumen (PB) and polymer-modified bitumen (PMB).

Declared Unit

1 ton of asphalt, produced in stationary plants, at the factory gate.

System boundaries

Cradle to gate – modules A1-A3 are included. This includes the extraction and refinement of raw materials, transport to asphalt plant, and production of asphalt.

Additional information

- Svevia uses environmental- and quality systems that ensure that our work is managed with high quality and in and with environmental awareness.
- The declared asphalt can be milled, crushed and sorted, and then included as raw material in the manufacturing of asphalt.
- In addition to reducing the need for virgin material, some bitumen can also be reused. The recycling proportion is adjusted so that the required quality requirements towards the customer are met.
- All stationary asphalt plants are powered by bio oil.

Environmental performance

Potential environmental impact per 1 ton of asphalt calculated with the method "CML-IA baseline for EPD 3.05". For calculation of impact indicators related to GWP the method "Greenhouse Gas Protocol 1.02" has been used.

Impact category		Unit	ABb PB	ABb PMB	ABS PB	ABS PMB	ABT PB	ABT PMB	AG PB	AG PMB
			A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3	A1-A3
GWP	Fossil	kg CO2 eq	1,93E+01	2,69E+01	3,38E+01	4,49E+01	2,21E+01	3,00E+01	1,89E+01	2,63E+01
	Biogenic	kg CO2 eq	3,75E+00	3,85E+00	4,24E+00	4,35E+00	3,77E+00	3,87E+00	3,77E+00	3,85E+00
	Land use / Land transformation	kg CO2 eq	3,47E-01	3,77E-01	3,86E-01	3,72E-01	3,68E-01	3,76E-01	3,67E-01	3,78E-01
	TOTAL	kg CO2 eq	2,34E+01	3,11E+01	3,85E+01	4,96E+01	2,63E+01	3,43E+01	2,31E+01	3,05E+01
ODP		kg CFC11 eq	2,91E-06	3,40E-06	5,01E-06	6,03E-06	3,21E-06	3,64E-06	2,92E-06	3,36E-06
AP		kg SO2 eq	1,72E-01	2,05E-01	2,30E-01	2,64E-01	1,92E-01	2,23E-01	1,69E-01	2,01E-01
EP		kg PO43- eq	5,23E-02	6,42E-02	7,17E-02	8,23E-02	6,09E-02	7,18E-02	5,08E-02	6,27E-02
POCP		kg C2H4 eq	3,60E-03	5,59E-03	6,02E-03	8,71E-03	3,89E-03	6,09E-03	3,62E-03	5,49E-03
ADPM		kg Sb eq	2,32E-05	4,07E-05	6,56E-05	9,83E-05	2,39E-05	4,44E-05	2,33E-05	4,00E-05
ADPE		MJ	2,16E+03	2,71E+03	3,00E+03	3,43E+03	2,69E+03	3,17E+03	2,03E+03	2,62E+03

GWP - Global warming potential, ODP - Depletion potential of the stratospheric ozone layer, AP - Acidification potential, EP - Eutrophication potential, POCP - Formation potential of tropospheric ozone, ADPM - Abiotic depletion potential of elements, ADPE - Abiotic depletion potential of fossil fuels

Differences versus previous versions

2020-11-01 Version 1

2023-10-17 Version 1.1

Editorial change: Production site Torslanda has been added, resulting in updated descriptions but no new results.

Referenser

European Bitumen Association, 2020. The Eurobitume Life-Cycle Inventory for Bitumen, version 3.1

General Programme Instructions of the International EPD® System. Version 3.0.

PCR, EPD International, 2019 - PCR Asphalt mixtures. PCR 2018:14, published by EPD International, 2019-12-20

ISO 14025:2010 – Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures

ISO 14044:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines

EN 15804:2012+A1:2013 - Sustainability of construction works - Environmental product declaration - Core rules for the product category of construction products

LCI/LCA Report - LCA-rapport – Svevia. Report number: LCA-report Sweco 2020-04

SS-EN 13108-1-8

SS-EN 13108-20-21



EPD[®]

www.environdec.com

www.environdec.com

